


ANTICORWrap 762-60

MATERIAŁY ANTYKOROZYJNE

BUDOWA

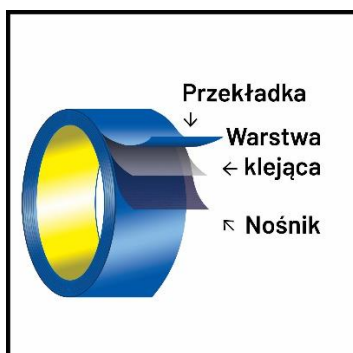

OPIS PRODUKTU

Nośnik:

- Folia HDPE.

Warstwa przylepna:

- Bitumina modyfikowana elastomerami.

Przekładka:

- Papier silikonowy.

Kolor:

- Czarny z szarą przekładką.

ANTICORWrap 762-60

Modyfikowana elastomerami bitumiczna taśma ochrony przeciwkorozyjnej i mechanicznej w systemie jedno-taśmowym (monotape) w klasie B30 zgodnie z normą EN12068.

ZASTOSOWANIE

- Do zabezpieczania przeciwkorozyjnego rurociągów stalowych, zbiorników oraz armatury w zabudowie podziemnej i podwodnej.
- Do rehabilitacji izolacji bitumicznych na czynnych rurociągach stalowych.

DANE TECHNICZNE

| Właściwości fizyczne | Jednostka | Wartość | Metoda badania |
|--|-----------|---------|----------------|
| Grubość: | | | |
| • Ogólna | mm | 1,60 | - |
| • folia PVC | mm | 0,10 | - |
| • warstwa klejąca | mm | 1,50 | - |
| Odporność na uderzenia | J | ≥8 | EN 12068 |
| Odspojenie katodowe w 23°C | mm | 17,3 | EN 12068 |
| Wydłużenie względne | % | 70 | EN 12068 |
| Przyczepność warstwa do warstwy w 23°C | N/mm | ≥2,5 | EN 12068 |
| Przyczepność do stali w 23°C | N/mm | ≥1,8 | EN 12068 |
| Przyczepność do izolacji fabrycznej | N/mm | ≥1,6 | EN 12068 |
| Temperatura pracy | °C | 30 | - |

Produkt jest elementem systemu ANTICORWrap w klasie B30 zgodnie z EN 12068, który tworzą:

- primer ANTICORWrap Primer 729,
- taśma ANTICORWrap 762-60 z zakładką 1x50%.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015.

CECHY I ZALETY

- Wysoka odporność mechaniczna.
- Stosowana na zimno.
- Doskonała odporność dielektryczna.
- Elastyczna.
- Odporna na wodę i wilgoć.

STOSOWANIE

- Przed nakładaniem taśmę kondycjonować w temp. 15÷30 °C.
- Taśmę nakładać na powierzchnię przygotowaną do stopnia czystości Sa 2½ (wg normy ISO 8501) pokrytą primerem po osiągnięciu stanu pyłosuchości. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przygotowanie powierzchni do stopnia czystości St3 (mechanicznie, za pomocą stalowych szczotek obrotowych).
- Nawijać spiralnie ręcznie lub maszynowo, z naprężeniem wstępnym powodującym 1-2% zmniejszenie szerokości. (Przed nakładaniem należy zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami nakładania powłok).
- W przypadku ogólnych zastosowań hydroizolacyjnych (np. łączenie, membrany) należy oderwać przekładkę, nałożyć taśmę i mocno docisnąć.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

DOSTĘPNE ROZMIARY

50, 100, 150 mm x 10 m

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD2-062021



www.anticor.pl